

报告编号: W(S)20230227
Report No.



检测报告

TEST REPORT

样品名称: MC 尼龙轮
Sample Name

型号规格: /
Type Specification

零件号/批号: /
Part / Batch No.

委托单位: 盐城俊奕机械科技有限公司
Client Party

检测类别: 委托检测
Category of Test

上海华谊检验检测技术有限公司

Shanghai Huayi Inspection & Testing Technology Co.,Ltd

(原上海橡胶制品研究所检测中心、上海市塑料研究所检测中心、上海市合成树脂研究所检测中心)

地址: 上海市园美路 58 号; 邮编: 201109

Address: No.58 YuanMei Road, Shanghai; Post code: 201109

电话 Tel: 橡胶、胶粘剂 Rubber、Adhesives: 021-62834243;

塑料 Plastic: 021-65430604;

环境可靠性 Reliability for environment: 021-62808031

投诉质疑电话: 021-54480166-8060

传真 Fax: 021-65193251

邮箱 E-mail: test@sh-jiance.com

网站: <http://www.sh-jiance.com>

检 测 报 告
TEST REPORT

共8页 第2页 (Total 8 page No. 2)

样品名称 Sample Name	MC 尼龙轮	检测类别 Category of Test	委托检测	
		商 标 Brand	/	
型号规格 Type Specification	/	零件号/批号 Part /Batch No.	/	
委托单位 Client Party	盐城俊奕机械科技有限公司			
相关单位 Interested Party	/			
委托样品数量 Amount of Sample	1 套	样品收到日期 Date of Sample Received	2023-04-12	
样品状态描述 Description of Sample	试片、试样无异常			
检测依据和/或 综合判定原则 Standarda and Methods	根据委托方要求进行检测，详见检测结果汇总页。			
检测日期 Date of Test	2023-04-13 至 2023-05-08			
检测结论 Conclusion of Test	送检样品经检测，根据委托方要求，仅提供头测数据。详见本报告检测结果汇总页。 检测报告专用章 Stamp for Report 签发日期: 2023-05-08 Date of Report 检验检测专用章			
委托单位 通讯资料 Sample Submitter	地址 Add.	江苏省盐城市建湖县建阳工业园新桥路 66 号		
	邮编 Post Code	/	电话 Tel.	15189277088
备 注 Remarks	/			

批准:
Authorizer

审核:
Verifier

声 明

1、本报告无本机构检验检测专用章或公章无效；2、本报告无审核人、批准人签字无效；3、本报告涂改无效；4、除了完整的报告外，不能分章节引用或复制；5、本报告结果仅对来样负责；6、标※方法(或项目)为不在本实验室 CMA、CNAS 资质认定能力范围内；7、若有异议，请于报告收到之日起十五日内向本机构提出。8. 无 CMA 标识报告中的数据 and 结果，以及有 CMA 标识报告中标明不在本实验室资质认定能力范围内的数据和结果，仅供客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的内部使用。

检 测 报 告
TEST REPORT

共8页 第3页 (Total 8 page No. 3)

检测结果汇总				
序号	检测项目	单位	检测结果	试验方法
1	拉伸强度(供货状态) V=50mm/min	MPa	78.8	GB/T 1040.2/1BA-2022
2	断裂伸长率(供货状态) V=50mm/min	%	63	
3	拉伸弹性模量(供货状态) V=1mm/min	MPa	3160	
4	弯曲强度(供货状态) V=2mm/min	MPa	113 113 72.0 58.7 70.6	GB/T 9341-2008
5	弯曲弹性模量(供货状态) V=2mm/min	MPa	2960 2930 1860 1730 1960	
6	压缩强度(供货状态) V=5mm/min	MPa	76.9	GB/T 1041-2008
7	恒定湿热试验(85℃, 85%RH, 250h)后			GB/T 2423.50-2012
7.1	拉伸强度 V=50mm/min	MPa	72.7	GB/T 1040.2/1BA-2022
7.2	断裂伸长率 V=50mm/min	%	20.9 87.2 49.9 26.9 74.8	
7.3	拉伸弹性模量 V=1mm/min	MPa	2730	
8	氙灯暴露试验(方法B, Cycle5, 时间: 300小时)后			GB/T 16422.2-2022
8.1	拉伸强度 V=50mm/min	MPa	79.0	GB/T 1040.2/1BA-2022
8.2	断裂伸长率 V=50mm/min	%	116 58.7 125 67.3 113	



检 测 报 告
TEST REPORT

共8页 第4页 (Total 8 page No. 4)

8.3	拉伸弹性模量 V=1mm/min	MPa	2970	GB/T 1040.2/1BA-2022
8.4	弯曲强度 V=2mm/min	MPa	103	GB/T 9341-2008
8.5	弯曲弹性模量 V=2mm/min	MPa	2970	
8.6	压缩强度 V=5mm/min	MPa	79.2	GB/T 1041-2008
	以下空白			

其他情况说明

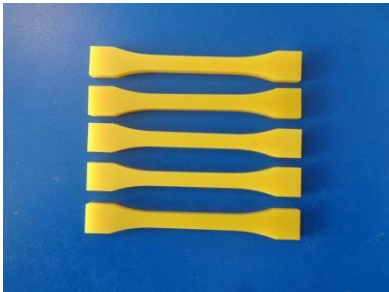
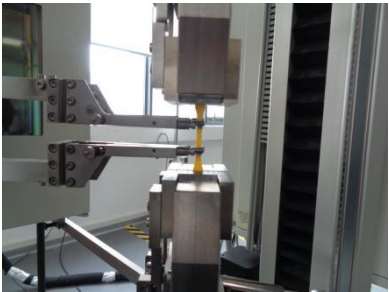
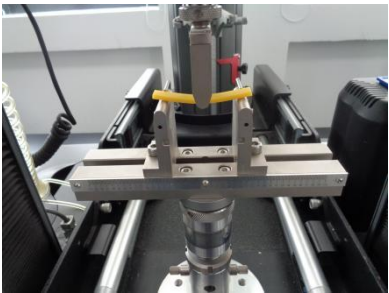
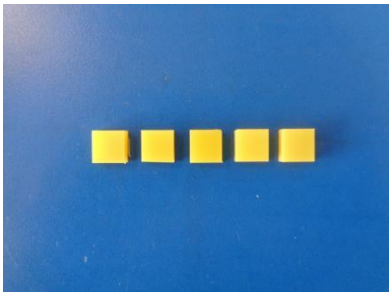
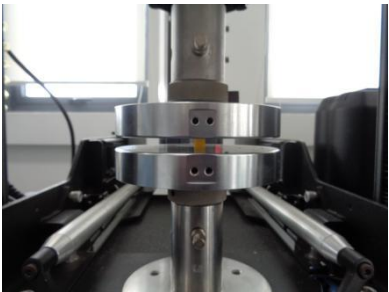
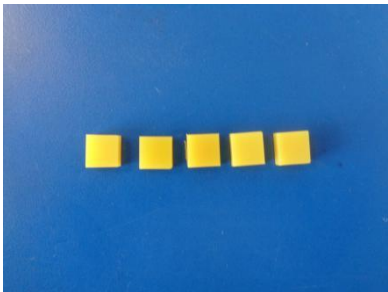
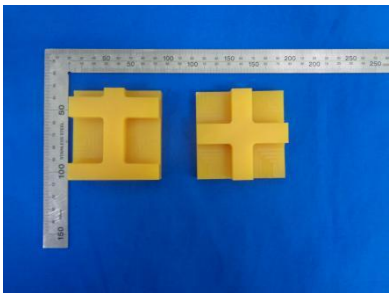
/



检 测 报 告
TEST REPORT

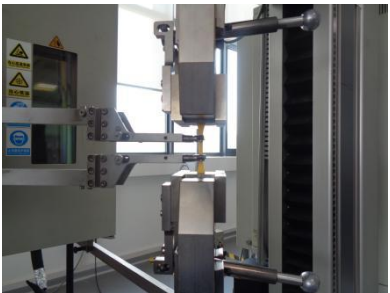
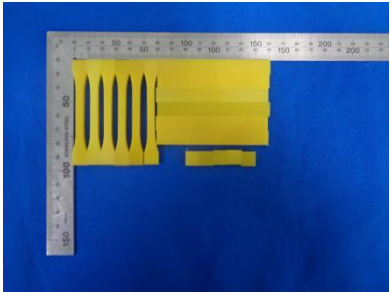
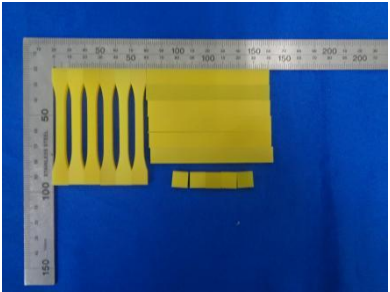
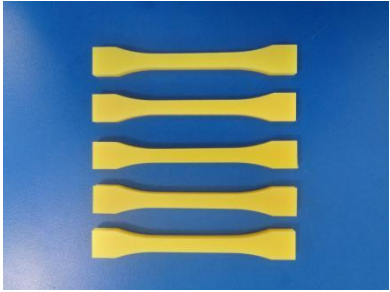
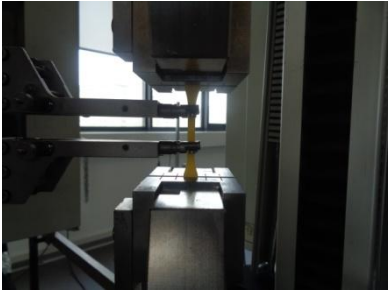
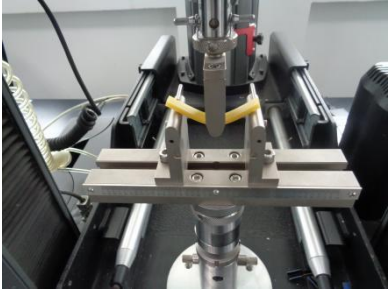
共8页 第5页 (Total 8 page No. 5)

测试照片:

		
试样测试前(拉伸供货状态)	试样测试中(拉伸供货状态)	试样测试后(拉伸供货状态)
		
试样测试前(弯曲供货状态)	试样测试中(弯曲供货状态)	试样测试后(弯曲供货状态)
		
试样测试前(压缩供货状态)	试样测试中(压缩供货状态)	试样测试后(压缩供货状态)
		
试样测试前(恒定湿热)	试样测试中(恒定湿热)	试样测试后(恒定湿热)

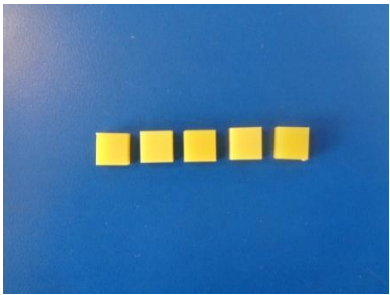
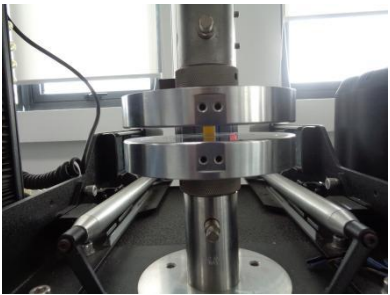
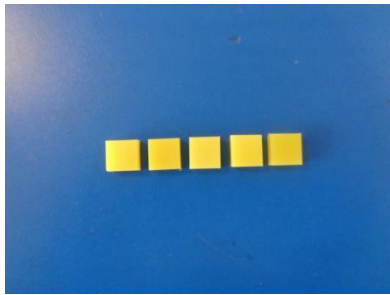
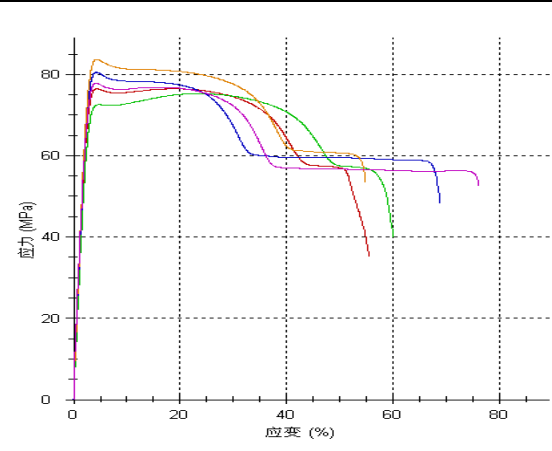
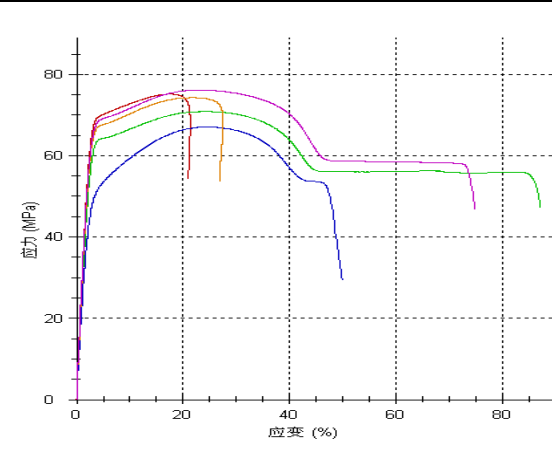
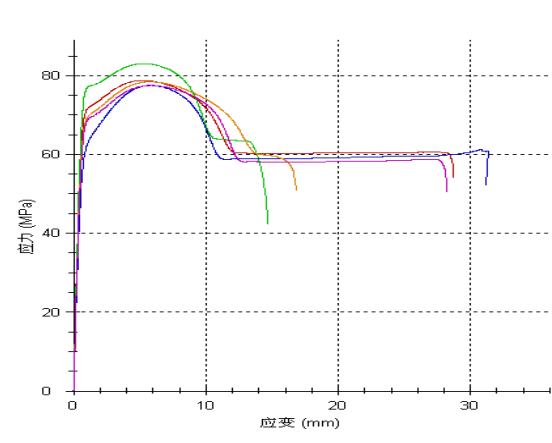
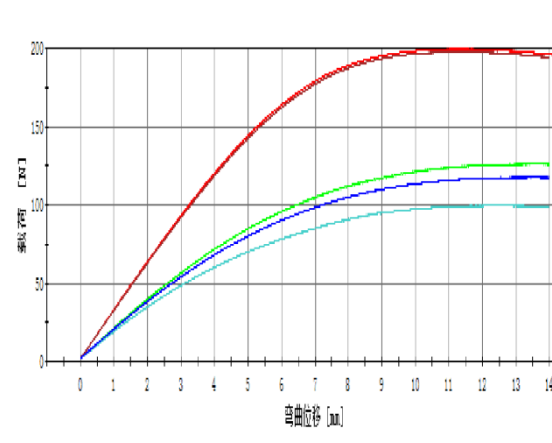
检 测 报 告
TEST REPORT

共8页第6页(Total 8 page No. 6)

		
试样测试前(拉伸恒定湿热后)	试样测试中(拉伸恒定湿热后)	试样测试后(拉伸恒定湿热后)
		
试样测试前(氙灯暴露)	试样测试中(氙灯暴露)	试样测试后(氙灯暴露)
		
试样测试前(拉伸氙灯暴露后)	试样测试中(拉伸氙灯暴露后)	试样测试后(拉伸氙灯暴露后)
		
试样测试前(弯曲氙灯暴露后)	试样测试中(弯曲氙灯暴露后)	试样测试后(弯曲氙灯暴露后)

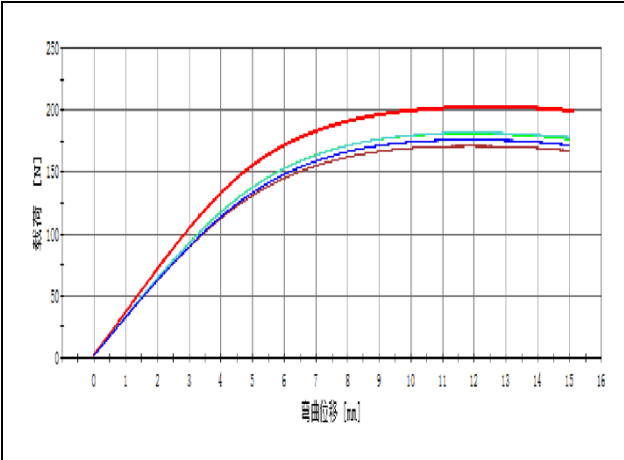
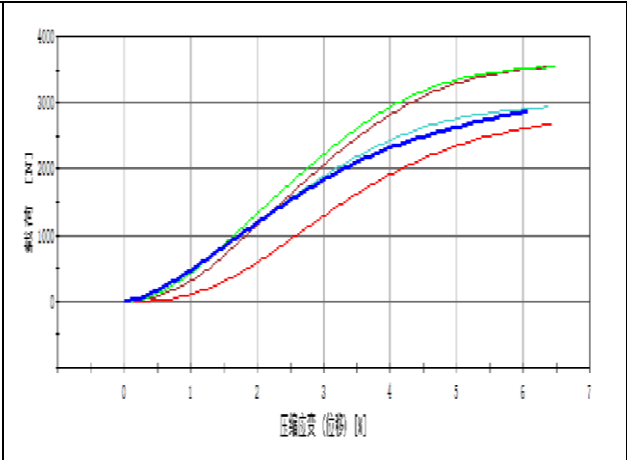
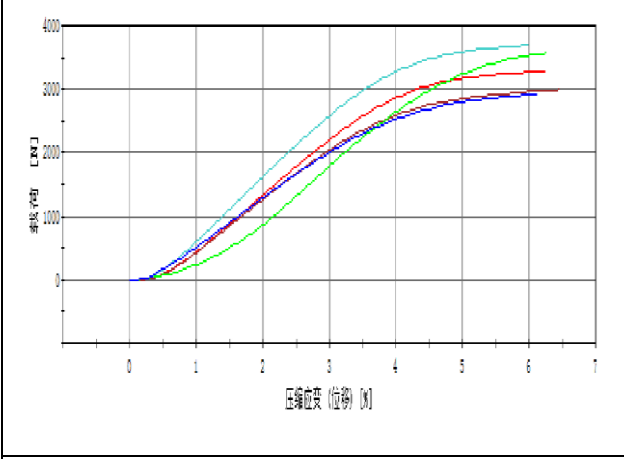
检 测 报 告
TEST REPORT

共8页 第7页 (Total 8 page No. 7)

		
试样测试前(压缩氙灯暴露后)	试样测试中(压缩氙灯暴露后)	试样测试后(压缩氙灯暴露后)
		
拉伸应力应变曲线(供货状态)	拉伸应力应变曲线(恒定湿热后)	
		
拉伸应力应变曲线(氙灯暴露后)	弯曲应力应变曲线(供货状态)	

检 测 报 告
TEST REPORT

共8页 第8页 (Total 8 page No. 8)

	
弯曲应力应变曲线(氙灯暴露后)	压缩应力应变曲线(供货状态)
	/
压缩应力应变曲线(氙灯暴露后)	/

*****报告结束*****